

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«ОРИОН»
Новикова М.Н.



М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/A-19/03/25 от 19.03.2025

Полное наименование продукции	Плита керамогранитная полусухого прессования размер 600x600x10
Идентификационный код образца	001/A-19/03/25
Предприятие – изготовитель, адрес	"Kimia Ceram Eurasia", "Meyhod Rabar Tiles", "Firoozeh Tile", "Kashi Bastan Meybod", "Yazd Khorshid Tile", "Kahrobagostar, Sunland Tile and Ceramic", "Parsian Cream Meybod Tile", "Meyhod Rabar Tiles", "Yazd Emarat Tile", "Elyans Naderi Bezdi Ardakan Borj Tile", "Kourosh Meybod Tile Kashinegar", "Novin Ceram Yazd Tile". Адрес: ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. Мейбод, ДжаханАбад Промышленная зона, Фарс Гуф Блвд
Наименование и адрес заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «МАТЕРИАЛ ГРУПП». Адрес: 398024, Российская Федерация, Московская область, городской округ Ленинский, поселок Битца, территория Варшавское шоссе, километр 21-й, строение 1, офис 320
Основание для проведения испытаний	Заявка от 05.03.2025
Дата и время поступления образца в ИЛ	05.03.2025, 14час 00 мин
Дата проведения испытаний:	05.03.2025 - 19.03.2025
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 30244-94

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определение группы горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.» (Метод 1)

Таблица 1

Номер опыта	Температура испытания, °C	Прирост температуры в печи, °C	Потеря массы образца, %	Продолжительность устойчивого пламенного горения, с	Группа горючести материалов	Класс пожарной опасности лакокрасочных материалов
1	600	40	39	0	НГ	КМ0
2	600	35	35	0		
3	600	38	34	0		
4	600	38	38	0		


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель

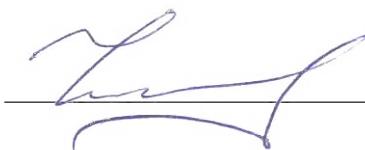

А.В. Чижов